



## 防水漆使用步驟

在需要塗抹水泥與鋼板結合處的處理辦法:

1. 將所有的髒污及油類物質清除乾淨。
2. 使用鐵刷、鋼刷或打磨機將已經鏽蝕掉的部分刷掉或磨掉。
3. 使用空壓機將掉落的污物或鐵屑使用空氣噴除。
4. 再次確認要塗抹的表面上沒有生鏽、易碎落物、髒污、油料及水。
5. 然後第一時間將防水底漆（藍色或灰色狀物）平均塗刷在表面上，在底漆未乾前將所附的布料剪約塗刷面積大小後鋪在底漆上，然後馬上再布料上再塗上一層底漆，接著等底漆變乾（乾燥的時間須視環境及大氣濕度而定，如果濕氣重可能會延長 24 至 48 小時的乾燥時間）。
6. 等到底漆乾燥後，將外漆（白色狀物）均勻塗刷在底漆上。待外漆乾燥後如發現表面有小孔，請使用一點的外漆將小孔填補。

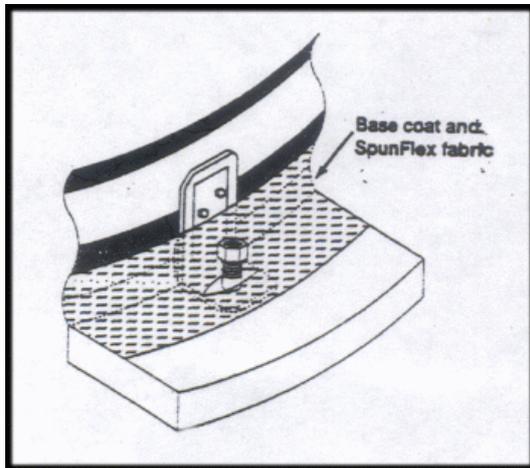

(先塗上底漆，避開螺絲)

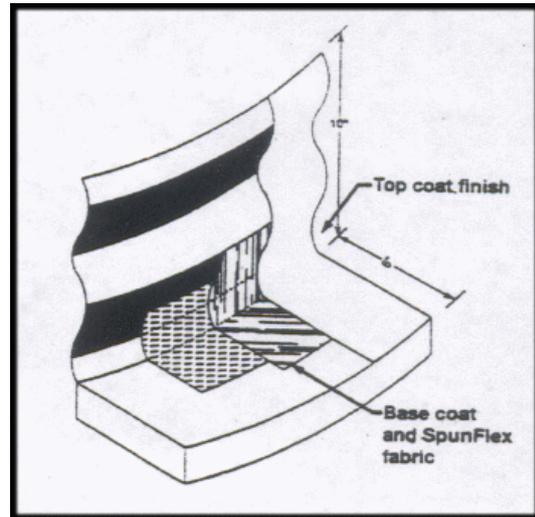

(由下為底漆/布料/底漆/外漆)

使用於桶頂或桶身處理辦法:

1. 將所有的髒污及油類物質清除乾淨。
2. 使用鐵刷、鋼刷或打磨機將已經鏽蝕掉的部分刷掉或磨掉。
2. 使用空壓機將掉落的污垢或鐵屑使用空氣噴除 (或可用強力噴水裝置將表面清除乾淨, 但塗刷前必須先讓水完全乾燥)。
3. 再次確認要塗抹的表面上沒有生鏽、易碎落物、髒污、油料及水。
4. 如果表面有裂縫或小洞, 請先使用防水膠條(蚊香)將裂縫及小洞填補, 或者使用補土等也可以, 但補完後表面必須處理磨平及磨光滑。
5. 先上底漆, 並等待乾燥。待底漆乾燥後在上外漆既可。
6. 如果發現外漆乾燥後表面有小孔, 請再使用一點外漆將小孔填補。

注意事項:

1. 使用前, 絕對的確保塗刷表面是乾淨的, 平滑的。絕對不可有膠、蠟、鐵鏽、灰塵、水氣等, 任何一項都會導致塗刷效果大打折扣。
2. 當要塗刷的表面溫度或環境溫度等於或低於 5°C 時, 不可使用本產品。
3. 當塗刷本產品時, 如果得知剛下過雨, 或是塗刷後不久將會下雨, 或環境會持續處於高溼度狀態時, 請不要使用本產品。
4. 注意塗刷的部位是否為容易積水的地方, 避免露水的凝聚或其他因素而積水及無法排水等。
5. 不可在底漆未乾前踏上, 當塗刷面積大時, 請考慮架空橋施工。
6. 在底漆未完全乾燥前, 請勿上外漆。
7. 除非有良好的排氣設備, 不可在密閉的室內使用本產品。
8. 本產品不可使用在木頭等表面有深刻紋路的產品上。
9. 底漆及外漆在使用時不可拿來混色, 但可以在外漆完全乾燥後另上有顏色的塗料。
10. 本產品在設計上除了塗刷外, 也可使用噴槍。建議噴槍口徑 0.028 至 0.035 英吋 (約 0.7-0.9mm), 壓力最少 2,500 psi。使用時盡量將本產品置於 15°C 以上的環境溫度, 低於此溫度會造成無法正常使用噴槍。

參考資料:

規格	底漆	外漆
原料	丙烯酸樹脂	丙烯酸樹脂
顏色	藍色或灰色	白色
密度	10.4 磅/加崙	10.9 磅/加崙
乾燥	2 至 8 小時	2 至 8 小時
延展	338% (ASTM D-412)	338% (ASTM D-412)
強度	410 PSI	410 PSI
防火	符合美國 Class A 標準	符合美國 Class A 標準

註: 乾燥時間只供參考, 實際會依塗刷的厚度、環境濕度、環境溫度而改變。

使用安全:

1. 使用時請配戴防護器具, 如眼罩、手套及工作服等。在密閉室內工作必要使需配戴氧氣罩等設備。
2. 如碰觸到眼睛, 請馬上用大量清水沖洗後送醫。
3. 如碰觸到皮膚, 請使用香皂等清潔用品配合清水洗滌。
4. 如誤食, 請勿催吐!! 可先試著喝下兩杯的清水或牛奶後馬上送醫。

如有問題, 請連絡:

## 亞樂米企業有限公司

新竹縣新豐鄉後湖村 21 號

TEL: (03) 5680587

FAX: (03) 5689818

[www.alminco.com](http://www.alminco.com)

[almin@ms17.hinet.net](mailto:almin@ms17.hinet.net)